


JIS A 6005 アスファルトルーフィング940適合品

(品質は自社試験)

北海道の厳しい気候を考慮し改質アスファルトを混入し低温時の折り曲げ釘穴シール性を向上させました。オールシーズン対応型にすることにより面倒な在庫管理から解放されます。表面塗装により、墨打線がはっきりと見え、夏場のベタつきを抑えます。

製品構成

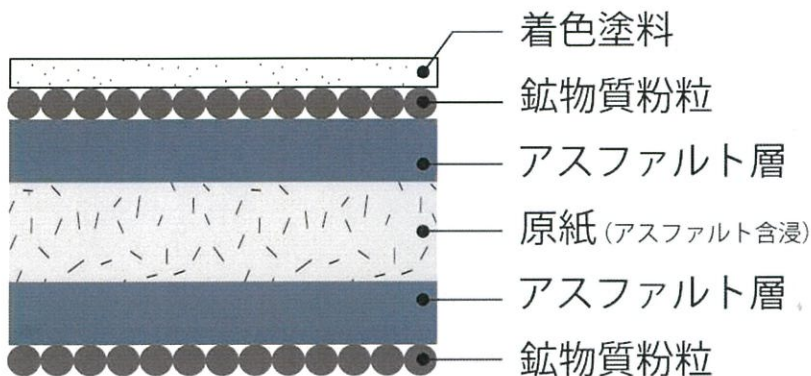

長さ(m) 21

1巻重量(kg) 23

製品幅(m) 1

製品厚さ(mm) 1

色

緑



試験結果

試験項目	試験結果		JIS規格値
製品の単位面積質量 g/m ²	1106		940以上
原紙の単位面積質量 g/m ²	218		180以上
アスファルトの単位面積質量 g/m ²	518		400以上
	長手	幅	
引張強さ N/cm	100	48	(長手) 40以上 (幅) 20以上
耐折り曲げ性	合格	合格	試験片10個中9個以上に亀裂が生じない

試験方法はJIS A 6005 (アスファルトルーフィングフェルト) : 2005による。

※試験値は代表値であり、保証値ではありません。

2022.05